

外装材

多機能単層弾性仕上塗材

アロンソフト-GP

防水形うす付け仕上塗材


低汚染

防水

透湿

防藻

防カビ

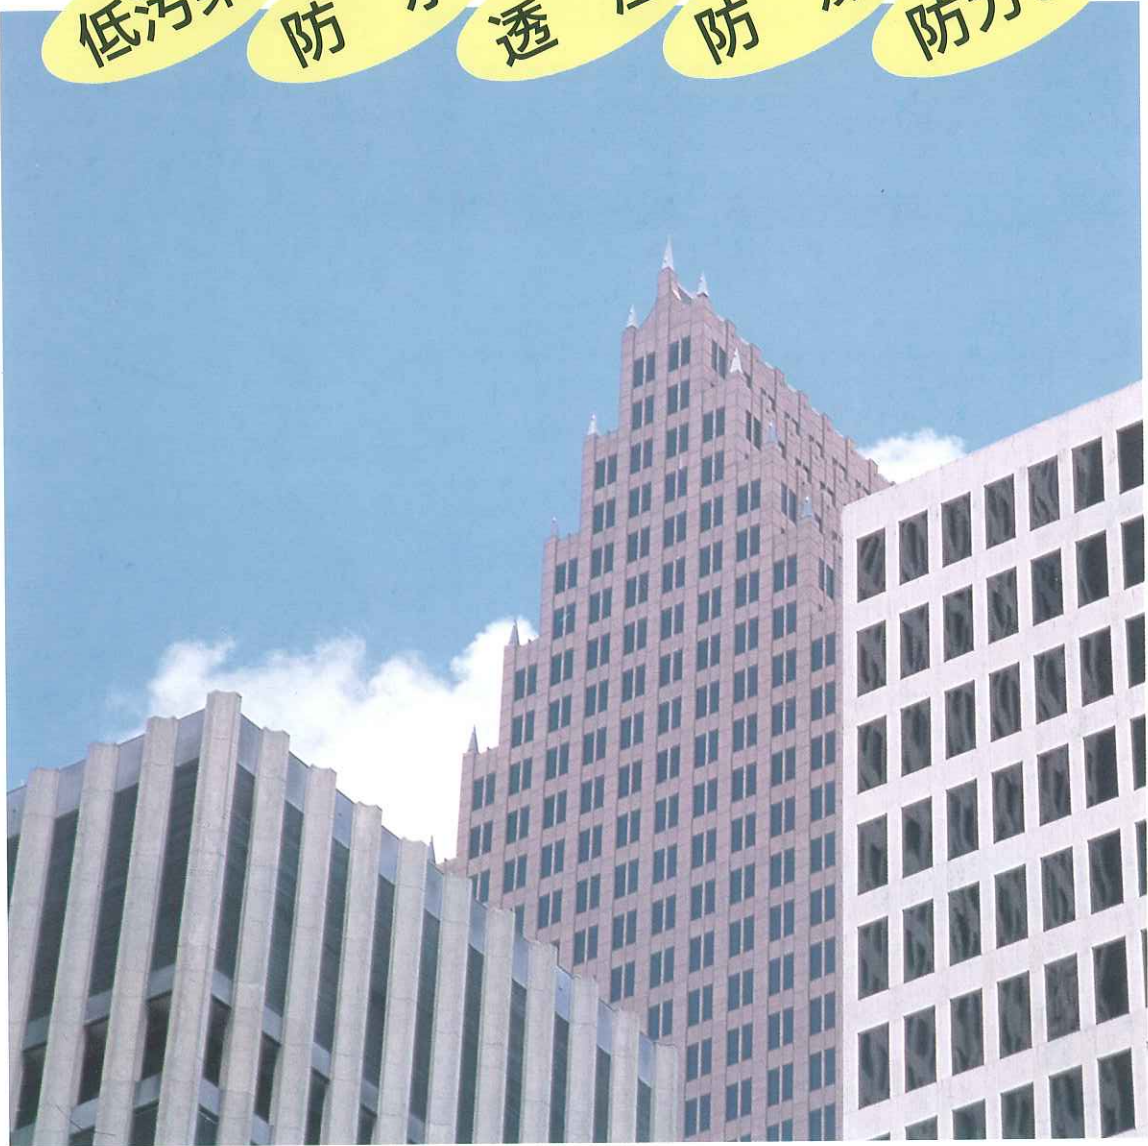

ISAMU PAINT

標準施工仕様

アロンソフト-GP (O工法、R工法)

工 程		材 料・調 合	施工用具・条 件	塗回数	間 隔 時 間	所 要 量
1	下 塗 り	エポロAプライマー 主材：15kg 無希釈	エアレススプレー等	1	工程間 3以上	75~100㎡/15kg 0.15~0.2kg/㎡
2	主 材 塗 り (O工法)	アロンソフト-GP 主材：16kg 清水：0.6~0.9ℓ	タイルガン 口径：4~6mm 吹圧：5~6kg/cm ²	2	工程内 6以上 最終養生 48以上	16~20㎡/16kg 0.8~1.0kg/㎡
2	主 材 塗 り (R工法)	アロンソフト-GP 主材：16kg 清水：0~0.3ℓ	多孔質ローラー	2	工程内 6以上 最終養生 48以上	13~16㎡/16kg 1.0~1.2kg/㎡

アロンソフト-GP (L工法)

工 程		材 料・調 合	施工用具・条 件	塗回数	間隔時間(hr)	所 要 量
1	下 塗 り	エポロAプライマー 主材：15kg 無希釈	エアレススプレー等	1	工程間 3以上	75~100㎡/15kg 0.15~0.2kg/㎡
2	主材塗り(L工法) 基 層 塗 り	アロンソフト-GP吹付用 主材：16kg 清水：3~6%	タイルガン 口径：6~8mm 吹圧：5~6kg/cm ²	1~2	工程間 16以上 工程内 6以上	16~20㎡/16kg 0.8~1.0kg/㎡
		アロンソフト-GP吹付用 主材：16kg 清水：0~2%	タイルガン 口径：6~8mm 吹圧：2~3kg/cm ²		最終養生 48以上 (注)凸部処理 0.5以内	
3	模 様 塗 り	アロンソフト-GP吹付用 主材：16kg 清水：0~2%	タイルガン 口径：6~8mm 吹圧：2~3kg/cm ²	1	最終養生 48以上 (注)凸部処理 0.5以内	20~27㎡/16kg 0.6~0.8kg/㎡

性能試験成績表

試験項目	試験結果		規 格	
	アロンソフト-GP	アロンソフト-GP吹付用		
低温安定性	合格	合格	塊がなく、組成物の分離・凝集がないこと。	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	合格	合格	ひび割れが生じないこと。	
付着標準状態 強さ 浸水後	277	182	68.6N/cm ² 以上	
	217	285	49.0N/cm ² 以上	
温冷繰り返し作用に対する抵抗性	合格	合格	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ、膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと。	
透水性	0.1	0.1	0.5mℓ以下	
耐衝撃性	合格	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれが生じないこと。	
耐候性	合格	合格	ひび割れ、はがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること。	
伸び率	20℃時	465	825	120%以上
	-10℃時	95	177	20%以上
	浸水後	595	383	100%以上
	加熱後	307	300	100%以上
伸び時の劣化	合格	合格	はく離、反り、ねじれがなく、主材に破断及びひび割れがないこと。	

JIS A 6910防水形複層塗材Eによる物性試験

注意事項

1. 調合は、仕様を充分に確認してから行ってください。
2. 吹付の際は事前に試験吹きを行い、吹付圧力、模様等を確認してください。なお同一現場では器具、吹付圧力等の施工条件を一定に保ってください。
3. 強風及び降雨・降雪の場合またはそれらが予想される場合は施工をさけてください。
4. 低温により施工性が悪くなるため、5℃以下での施工はさけてください。
5. 凍結等による被害のおそれまたは他工事との関連による損傷のおそれのある場合は適切な保護をしてください。
6. 施工しない箇所は、前もってポリエチレンフィルム、その他で材料が付着しないように養生してください。
7. 材料は、直射日光下・0℃以下での保管はさけてください。
8. 下塗材を取り扱う場合は、特に火気に注意し、消防法及び労働安全衛生法等を厳守してください。
9. 在庫期間は、製造日より6ヶ月以内としてください。

荷 姿

材 料	品 名	容 量	標準塗㎡
下塗材	エポロAプライマー	15kg	75㎡/缶
	アロンソフト-GP	16kg	O工法20㎡/缶 R工法15㎡/缶
主 材	アロンソフト-GP 吹付用	16kg	L工法10㎡/缶

イサム塗料株式会社

営業本部	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1365
大阪工場	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	〒532	☎06(308)1363
東京工場	東京都板橋区東坂下1-16-7	〒174	☎03(3969)2131
名古屋工場	名古屋市西区こも原町8-2	〒452	☎052(502)0136
九州工場	福岡県粕屋郡粕屋町大字仲原字高原2777-1	〒811-23	☎092(611)1360
滋賀工場	滋賀県草津市野路町2301	〒525	☎0775(62)1360
札幌出張所	札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13	〒004	☎011(893)8035
仙台出張所	仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23	〒981-31	☎022(375)1367
横浜出張所	横浜市南区宮元町3-51	〒232	☎045(715)7462
中国出張所	広島市西区中広町1-5-17-2	〒733	☎082(291)1234
本 社	大阪市福島区鷺洲2-15-20	〒553	☎06(458)0036

特約店