

アトロンソフトGP R工法(波肌模様) 施 工 仕 様 書

材 質 名 : 水性1液型アクリルゴムエマルジョン仕上材(防水形外装薄塗材E相当)


工 法 : アトロンソフトGP R工法(波肌模様)

用 途 : モルタル・コンクリートなどの無機質下地の単層弾性仕上げ

1. 概要

「アトロンソフトGP」は汚れがつきにくい低汚染性、防藻・防カビ性そしてひび割れ追従性につながる弾性や湿気を逃がす透湿性など、外壁塗材に要求される様々な条件を満たした高性能の仕上塗材です。

2. 塗装工程図

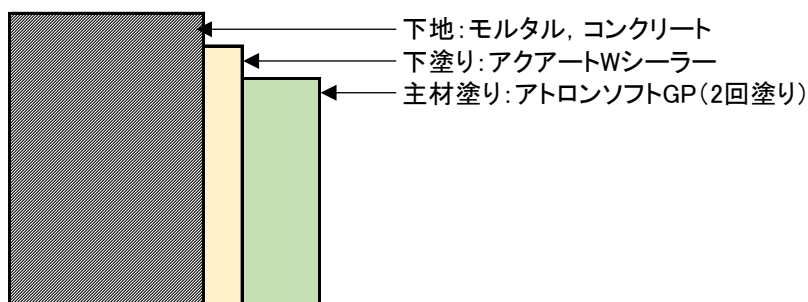

3. 施工仕様(新設コンクリート・モルタル下地、既設コンクリート・モルタル下地の場合)

工程	使用材料	調合比 (重量比)	希釈率 (%)	塗布量 (kg/㎡)	塗装方法	塗装間隔 (23℃)
下地 処理	【新設の場合】 ・ 施工前はゴミ・塵・埃などを除去し、清浄な下地面としてください。 ・ 下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下としてください。 ・ 不陸、目違いなどは補修調整してください。 【既設の場合】 ・ 下地面に付着した油分・塵・埃などを除去・清掃し、充分に乾燥させてください。 ・ クラック・不陸等はあらかじめ下地調整材・エポキシパテ等で処理してください。					
下塗り	アクアートWシーラー	1液型	無希釈	0.15 ~ 0.20	ローラー エアレス等	5~72時間
主材塗り (防水層)	アトロンソフトGP 各色	1液型	清水 0 ~ 2	0.50 ~ 0.60	多孔質 ローラー	6~72時間
主材塗り (模様層)	アトロンソフトGP 各色	1液型	清水 0 ~ 2	0.50 ~ 0.60	多孔質 ローラー	最終養生 24時間以上

※ 塗布量は下地の吸込み度合いや状況によって多少の増減があります。

4. 材料荷姿

材料名	容量	標準塗り平米(㎡)／缶(セット)
アクアートWシーラー	15kg	75~100(1回塗り)
アトロンソフトGP	16kg	13~16(2回塗り)

5. 注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度85%以上、降雨、降雪、結露が予測される場合には施工を避けてください。また気象変化により、施工時、施工後に降雨が生じた場合は、塗装面に雨がかからないよう対策をしてください。
- 材料は使用前に均一な状態になるように充分に攪拌してください。
- 希釈される場合には清水にて指定範囲内で行ってください。
- 材料の保管・取扱いには、消防法・労働安全衛生法等に基づき管理を行ってください。
- 材料に関する詳細情報につきましては、製品カタログ・SDS(安全データシート)をご参照ください。